Úřední věstník
Evropské unie

CS
Řada L

2024/1399

22.5.2024

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2024/1399

ze dne 10. listopadu 2023

o podmínkách klasifikace, bez zkoušení, deskového obložení a bednění z rostlého dřeva, pokud jde o jejich reakci na oheň, a o změně rozhodnutí 2006/213/ES

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS ([1]), a zejména na čl. 27 odst. 5 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/364 ([2]) byl přijat systém pro klasifikaci vlastností stavebních výrobků, pokud jde o jejich reakci na oheň. Mezi stavební výrobky, na něž se uvedené nařízení v přenesené pravomoci vztahuje, patří deskové obložení a bednění z rostlého dřeva.

(2) Třídy reakce deskového obložení a bednění z rostlého dřeva na oheň jsou stanoveny v tabulce 2 přílohy rozhodnutí Komise 2006/213/ES ([3]). Podmínky stanovené pro uvedené výrobky ve zmíněném rozhodnutí je třeba vyjasnit, aby se rozhodnutí výslovně vztahovalo pouze na neošetřené dřevo.

(3) Zkoušky prokázaly, že deskové obložení a bednění z rostlého dřeva mají stabilní a předvídatelné vlastnosti, pokud jde o reakci na oheň, za předpokladu, že splňují určité podmínky týkající se minimální střední objemové hmotnosti dřeva, minimální tloušťky profilu a konečného použití výrobku a že dřevo nebylo podrobeno žádnému jinému ošetření než umělému vysušení.

(4) Deskové obložení a bednění z rostlého dřeva by proto měly být považovány za vyhovující určité třídě vlastností, pokud jde o reakci na oheň, stanovené nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2016/364 za všech těchto podmínek, aniž by bylo vyžadováno další zkoušení.

(5) V zájmu právní jistoty by tabulka 2 přílohy rozhodnutí 2006/213/ES měla být zrušena a nahrazena přílohou tohoto nařízení týkající se deskového obložení a bednění z rostlého dřeva.

(6) Aby měli výrobci, zejména malé podniky a mikropodniky, dostatek času na posouzení účinku tohoto nařízení na svou činnost, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost devadesát dnů po vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Deskové obložení a bednění z rostlého dřeva, které splňují podmínky stanovené v příloze, se bez zkoušení považují za vyhovující třídám vlastností uvedeným v příloze.

([1]) Úř. věst. L 88, 4.4.2011, s. 5.
([2]) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/364 ze dne 1. července 2015 o klasifikaci reakce stavebních výrobků na oheň podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (Úř. věst. L 68, 15.3.2016, s. 4).
([3]) Rozhodnutí Komise 2006/213/ES ze dne 6. března 2006, kterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, pokud jde o dřevěné podlahoviny a deskové obložení a bednění z rostlého dřeva (Úř. věst. L 79, 16.3.2006, s. 27).

Článek 2

Tabulka 2, včetně obrázků a a b přílohy rozhodnutí 2006/213/ES, se zrušuje a nahrazuje tabulkou a obrázky a a b uvedenými v příloze.

Odkazy na tabulku 2 a obrázky a a b přílohy rozhodnutí 2006/213/ES se považují za odkazy na tabulku a obrázky uvedené v příloze.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost devadesátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. listopadu 2023.

Za Komisi
předsedkyně
Ursula VON DER LEYEN

PŘÍLOHA

Třídy reakce deskového obložení a bednění z rostlého dřeva na oheň

Výrobek ([11])	Podrobnosti o výrobku ([5])	Minimální střední objemová hmotnost ([6]) (kg/m^3)	Minimální tloušťka, celková/minimální ([7]) (mm)	Podmínky při konečném použití ([4])	Třída ([3])
Deskové obložení a bednění ([1])	Neošetřené dřevěné prvky, též s perem a drážkou, též s profilovaným povrchem	390	9/6	Bez vzduchové mezery, nebo s uzavřenou vzduchovou mezerou vzadu	D - s2, d2
			12/8		D - s2, d0
Deskové obložení a bednění ([2])	Neošetřené dřevěné prvky, též s perem a drážkou, též s profilovaným povrchem	390	9/6	S otevřenou vzduchovou mezerou ≤ 20 mm vzadu	D - s2, d0
			18/12	Bez vzduchové mezery, nebo s otevřenou vzduchovou mezerou vzadu	
Prvky ležiny ([8])	Neošetřené dřevěné prvky připevněné k nosnému rámu ([9])	390	18	Ze všech stran obklopené vzduchem s možností ventilace ([10])	D - s2, d0

([1]) Mechanicky upevněno na dřevěném nosném laťovém rámu, s mezerou uzavřenou, nebo vyplněnou podkladem alespoň třídy A2 - s1, d0 a s minimální objemovou hmotností 10 kg/m^3, nebo vyplněnou podkladem z celulózového izolačního materiálu alespoň třídy E, též s parotěsnou zábranou vzadu. Dřevěný výrobek musí být navržen pro montáž bez otevřených spojů.

([2]) Mechanicky upevněno na dřevěném nosném laťovém rámu, též s otevřenou vzduchovou mezerou vzadu. Dřevěný výrobek musí být navržen pro montáž bez otevřených spojů.

([3]) Třída podle tabulky 1 přílohy nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/364.

([4]) Otevřená vzduchová mezera může umožňovat ventilaci za výrobkem, zatímco uzavřená vzduchová mezera takovou ventilaci vylučuje. Podklad za vzduchovou mezerou musí být alespoň třídy A2 - s1, d0 s minimální objemovou hmotností 10 kg/m^3.
V případě svislých dřevěných prvků a za uzavřenou vzduchovou mezerou nepřesahující 20 mm smí podklad být alespoň třídy D - s2, d0.

([5]) Spoje zahrnují všechny typy spojů, např. tupé spoje a spojení na drážku a pero. Neošetřené dřevo je dřevěný materiál ponechaný bez nátěru, který nebyl kromě umělého vysušení podroben žádnému jinému ošetření (fyzikálnímu, chemickému, impregnačnímu ani jinému ošetření).

([6]) Za podmínek podle EN 13238.

([7]) Viz obrázek a. Profilovaná oblast nezakryté strany desky tvoří nejvýše 20 % plochy, nebo 25 % při měření na zakryté i nezakryté straně desky. V případě tupých spojů platí na rozhraní spoje větší tloušťka.

([8]) Pravoúhlé dřevěné prvky, též se zaoblenými rohy, vodorovně nebo svisle připevněné na nosném rámu a ze všech stran obklopené vzduchem, zpravidla používané v blízkosti jiných stavebních prvků v interiéru i při venkovním použití.


([9]) Maximální nezakrytá plocha (všechny strany pravoúhlých dřevěných prvků a dřevěného nosného rámu) činí nejvýše 110 % celkové plochy, viz obrázek b.

([10]) Ostatní stavební prvky, které jsou k prvku ležiny blíže než 100 mm (kromě nosného rámu), musí být alespoň třídy A2 - s1, d0, ve vzdálenosti 100–300 mm alespoň třídy B - s1, d0 a ve vzdálenosti nad 300 mm alespoň třídy D - s2, d0.

([11]) Platí rovněž pro schodové podstupnice.


Obr. a

Profily pro deskové obložení a bednění z rostlého dřeva

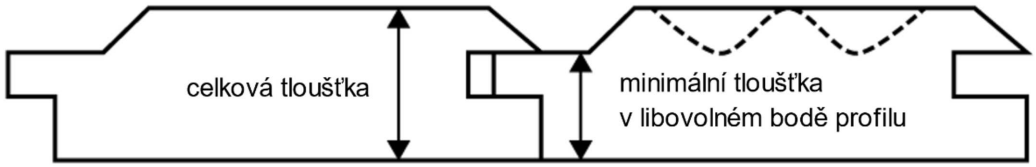

Obr. b

Maximální nezakrytá plocha prvku ležiny 2n (t + w) + a ≤ 1,10

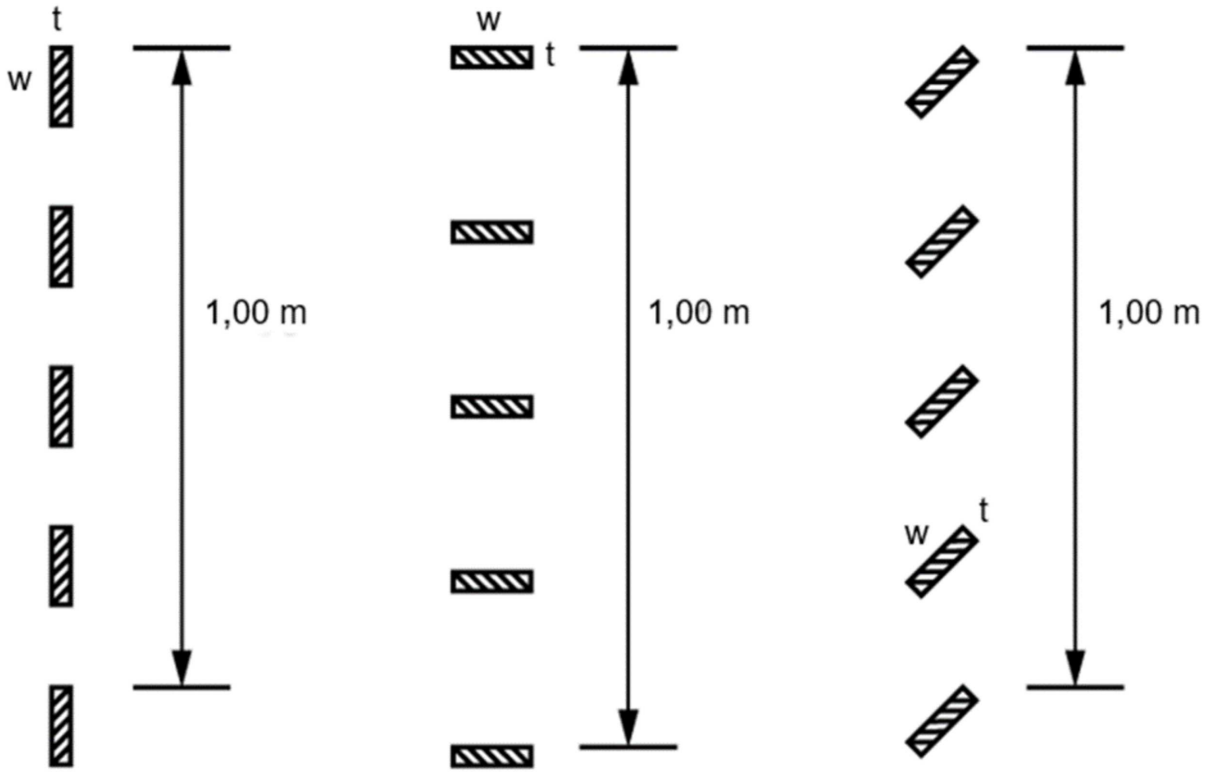

n = počet dřevěných prvků na metr

t = tloušťka každého dřevěného prvku v metrech

w = šířka každého dřevěného prvku v metrech

a = případná nezakrytá plocha dřevěného nosného rámu v m^2 na m^2 prvků ležiny