Europos Sąjungos
oficialusis leidinys

LT
L serija

2024/1399

2024 5 22

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2024/1399

2023 m. lapkričio 10 d.

dėl natūraliosios medienos skydinių apkalų ir apkalų dailylentėmis degumo klasifikavimo sąlygų neatliekant bandymų, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2006/213/EB

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB ([1]), ypač į jo 27 straipsnio 5 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1) su degumu susijusių eksploatacinių statybos produktų savybių klasifikavimo sistema nustatyta Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/364 ([2]). Natūraliosios medienos skydinės apkalos ir apkalos dailylentėmis yra statybos produktai, kuriems taikomas tas deleguotasis reglamentas;

(2) Komisijos sprendimo 2006/213/EB ([3]) priedo 2 lentelėje nustatytos natūraliosios medienos skydinių apkalų ir apkalų dailylentėmis degumo klasės. Reikia patikslinti tame sprendime tiems produktams nustatytas sąlygas, kad būtų aišku, jog jos taikomos tik neapdorotai medienai;

(3) bandymai parodė, kad natūraliosios medienos skydinių apkalų ir apkalų dailylentėmis degumas yra stabilus ir nuspėjamas, jeigu jos atitinka tam tikras mažiausio vidutinio medienos tankio, mažiausio produkto profilio storio ir galutinės paskirties sąlygas ir jeigu mediena nėra apdorota jokiu kitu būdu, išskyrus džiovinimą kameroje;

(4) todėl natūraliosios medienos skydinės apkalos ir apkalos dailylentėmis visomis šiomis sąlygomis turėtų būti laikomos atitinkančiomis tam tikrą degumo klasę, nustatytą Deleguotajame reglamente (ES) 2016/364, nereikalaujant atlikti papildomų bandymų;

(5) siekiant teisinio tikrumo Sprendimo 2006/213/EB priedo 2 lentelė turėtų būti išbraukta ir pakeista šio reglamento priedu dėl natūraliosios medienos skydinių apkalų ir apkalų dailylentėmis;

(6) siekiant suteikti gamintojams, visų pirma mažosioms ir labai mažoms įmonėms, pakankamai laiko įvertinti šio reglamento poveikį jų veiklai, šis reglamentas turėtų įsigalioti po devyniasdešimt dienų nuo jo paskelbimo,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Natūraliosios medienos skydinės apkalos ir apkalos dailylentėmis, atitinkančios priede nustatytas sąlygas, laikomos atitinkančiomis priede nurodytas degumo klases neatliekant bandymų.

([1]) OL L 88, 2011 4 4, p. 5.
([2]) 2015 m. liepos 1 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/364 dėl statybos produktų degumo klasifikavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011 (OL L 68, 2016 3 15, p. 4).
([3]) 2006 m. kovo 6 d. Komisijos sprendimas 2006/213/EB, nustatantis tam tikrų statybos produktų degumo klases medinių grindų, natūraliosios medienos skydinių apkalų ir apkalų dailylentėmis atžvilgiu (OL L 79, 2006 3 16, p. 27).

2 straipsnis

Sprendimo 2006/213/EB priedo 2 lentelė, įskaitant a ir b paveikslėlius, išbraukiama ir pakeičiama priede pateikta lentele ir a ir b paveikslėliais.

Nuorodos į Sprendimo 2006/213/EB priedo 2 lentelę ir a ir b paveikslėlius laikomos nuorodomis į priede pateiktą lentelę ir paveikslėlius.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja devyniasdešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2023 m. lapkričio 10 d.

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN

PRIEDAS

NATŪRALIOSIOS MEDIENOS SKYDINIŲ APKALŲ IR APKALŲ DAILYLENTĖMIS DEGUMO KLASĖS

Produktas ([11])	Produkto aprašymas ([5])	Mažiausias vidutinis tankis ([6]) (kg/m³)	Mažiausias storis, iš viso / mažiausiai ([7]) (mm)	Galutinio naudojimo sąlygos ([4])	Klasė ([3])
Skydinės apkalos ir apkalos dailylentėmis ([1])	Neapdorotos medžio lentos su įlaidu ir išdroža arba be jų ir su profiliuotu paviršiumi arba be jo	390	9/6	Be oro tarpo arba su po apačia esančiu uždaru oro tarpu	D – s2, d2
			12/8		D – s2, d0
Skydinės apkalos ir apkalos dailylentėmis ([2])	Neapdorotos medžio lentos su įlaidu ir išdroža arba be jų ir su profiliuotu paviršiumi arba be jo	390	9/6	Su atviru oro tarpu už apkalos ≤ 20 mm	D – s2, d0
			18/12	Be oro tarpo arba su už apkalos esančiu uždaru oro tarpu	
Juostos pavidalo mediniai elementai ([8])	Ant atraminio rėmo tvirtinamos neapdorotos medinės lentos ([9])	390	18	Atviros angos orui paliekamos iš visų pusių ([10])	D – s2, d0

([1]) ([1]) Mechaniniu būdu tvirtinamos ant medinėmis lentomis sutvirtinto atraminio rėmo, tarpus užsandarinus arba užpildžius ne mažesnės kaip A2 – s1, d0 klasės medžiaga, kurios mažiausias tankis yra 10 kg/m³, arba užpildžius ne mažesnės kaip E klasės medžiaga ar celiuliozės izoliacija, su už jų esančia garų užtvara arba be jos. Medinis produktas turi būti tokios formos, kad jį būtų galima tvirtinti be atvirų siūlių.

([2]) ([2]) Tvirtinami mechaniniu būdu ant medinėmis lentomis sutvirtinto atraminio rėmo už jų paliekant atvirą oro tarpą arba be jo. Medinis produktas turi būti tokios formos, kad jį būtų galima tvirtinti be atvirų siūlių.

([3]) ([3]) Klasė, nurodyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2016/364 priedo 1 lentelėje.

([4]) ([4]) Atviras oro tarpas suteikia ventiliacijos už produkto galimybę, tuo tarpu kai uždaras oro tarpas tokios galimybės nepaliktų. Už oro tarpo esanti medžiaga turi būti ne mažesnė kaip A2 – s1, d0 klasės, kurios mažiausias tankis – 10 kg/m³. Už uždaro ne daugiau kaip 20 mm dydžio oro tarpo, esant vertikaliai sukaltoms medžio lentoms, naudojama medžiaga turi būti ne mažesnės kaip D – s2, d0 klasės.

([5]) ([5]) Tai visų tipų siūlės, pvz., sudurtinės, įlaidinės. Neapdorota mediena – mediena, kuri niekuo nepadengta ir neapdorota jokiu būdu (fiziniu, cheminiu, įmirkymo ar kitokiu apdorojimo būdu), išskyrus džiovinimą kameroje.

([6]) ([6]) Kondicionuota pagal EN 13238.

([7]) ([7]) Kaip pavaizduota a paveikslėlyje. Dailylentės išorinės pusės profiliuota dalis sudaro ne daugiau kaip 20 % plokštumos arba 25 %, jei matuojama abiejose (matomoje ir nematomoje) dailylentės pusėse. Sudurtinėms siūlėms prie siūlės sandūros taikomas didesnis storis.

([8]) ([8]) Stačiakampės medinės lentos su apvalintais kampais arba be jų, pritvirtintos horizontaliai arba vertikaliai ant atraminio rėmo, su oro tarpais iš visų pusių, dažniausiai naudojamos šalia kitų statybos elementų, vidaus ir (arba) išorės apdailai.


([9]) ([9]) Maksimalų veikiamą paviršių (visos stačiakampių lentų pusės ir medinis atraminis rėmas) sudaro ne daugiau kaip 110 % visos plokštumos, žr. b paveikslėlį.

([10]) ([10]) Kiti, arčiau nei 100 mm nuo juostos pavidalo medinių dalių (išskyrus jų atraminį rėmą) esantys statybos elementai turi būti ne mažesnės kaip A2 – s1, d0 klasės, 100–300 mm atstumu – ne mažesnės kaip B – s1, d0 klasės ir daugiau kaip 300 mm atstumu – ne mažesnės kaip D – s2, d0 klasės.

([11]) ([11]) Taip pat taikoma laiptų popakopiams.


a paveikslėlis

Profiliai natūraliosios medienos skydinėms apkaloms ir dailylentėms

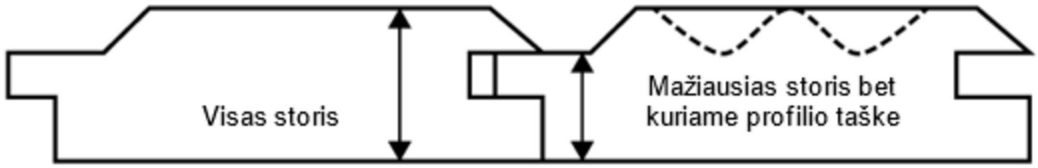

b paveikslėlis

Didžiausias matomas medžio juostos elementų plotas 2n (t + w) + a ≤ 1,10

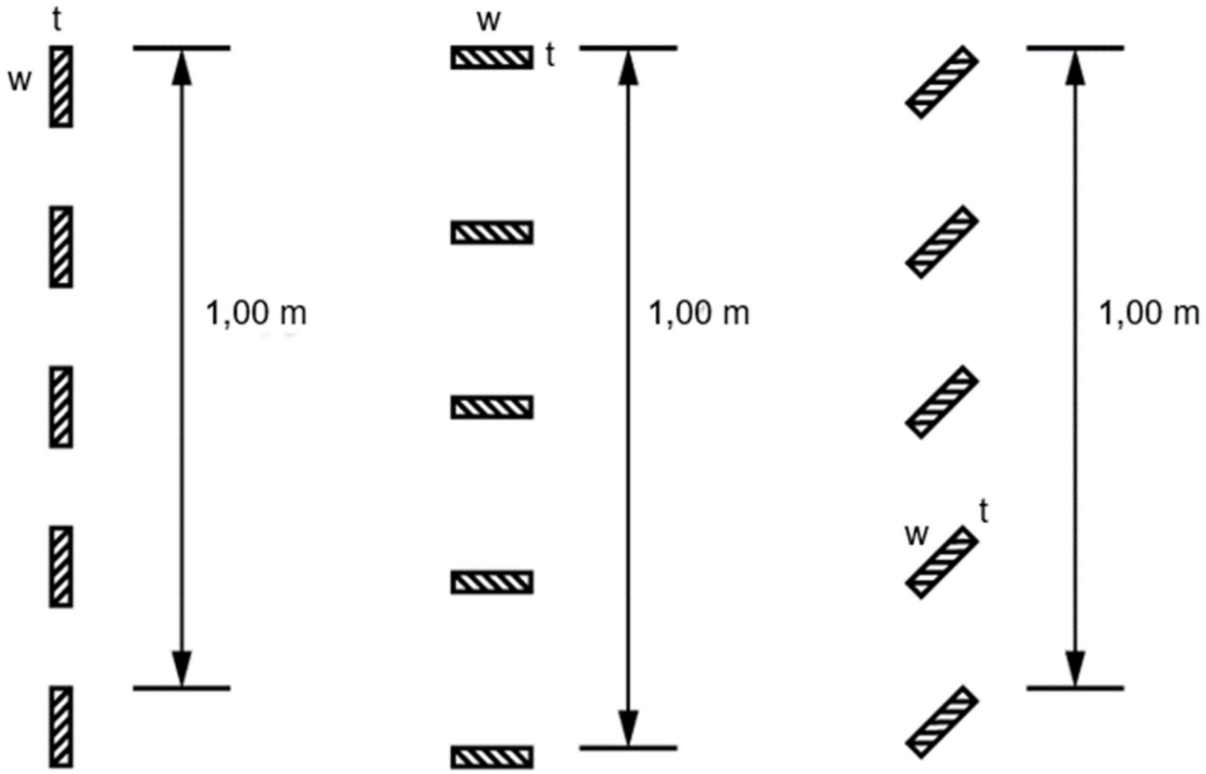

n = statybinio kartono gabalų skaičius, tenkantis vienam metrui

t = kiekvienos medinės lentos storis (m)

w = kiekvienos medinės lentos plotis (m)

a = medinio atraminio rėmo (jei jis yra) plotas m^2, tenkantis 1 m^2 medinės juostos elemento