I

(Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EEG) Nr. 679/72 VAN DE COMMISSIE

van 29 maart 1972

betreffende de indeling van goederen onder de posten of postonderverdelingen 69.04 A, 69.11, 69.13 B of 69.14 A van het gemeenschappelijk douanetarief

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 97/69 van de Raad van 16 januari 1969 betreffende de maatregelen die moeten worden getroffen voor de uniforme toepassing van de nomenclatuur van het gemeenschappelijk doaunetarief [1], en in het bijzonder op artikel 3,

Overwegende dat bepalingen nodig zijn om de uniforme toepassing van de nomenclatuur van het gemeenschappelijk douanetarief te verzekeren inzake de indeling van produkten van de soort „vitreous china" of „semi-vitreous china", zijnde min of meer gesinterde keramische produkten waarvan het breukvlak van de scherf een witte tot lichtgrijze kleur vertoont of kunstmatig gekleurd is en niet aan de tong kleeft ;

Overwegende dat in het gemeenschappelijk douanetarief, gehecht aan Verordening (EEG) nr. 950/68 van de Raad van 28 juni 1968 [2], laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1/72 van de Raad van 20 december 1971 [3], de posten of postonderverdelingen 69.09 A, 69.11, 69.13 B en 69.14 A betrekking hebben op produkten van porselein, terwijl de posten of postonderverdelingen 69.09 B, 69.12, 69.13 A, 69.13 C en 69.14 B betrekking hebben op overeenkomstige produkten van andere keramische stoffen ;

Overwegende dat het met het oog op de indeling in het gemeenschappelijk douanetarief van de bovengenoemde produkten van de soort „vitreous china" of „semi-vitreous china", dienstig is van de kenmerkende eigenschappen van porselein slechts die, welke betrekking hebben op de poreusheid, de dichtheid en de doorschijnendheid, in aanmerking te nemen ;

Overwegende dat de produkten van de soort „vitreous china" of „semi-vitreous china" onder de posten of postonderverdelingen 69.09 A, 69.11, 69.13 B of 69.14 A moeten worden ingedeeld indien zij onder meer gelijktijdig de drie volgende eingenschappen bezitten :

— een poreusheid van niet meer dan 3 %,

— een dichtheid van 2,2 of meer,

— een doorschijnendheid tot een dikte van ongeveer 3 mm, voorzover de scherf niet in de specie is gekleurd of met een gekleurd of ondoorschijnend glazuur is bedekt ;

Overwegende dat het, om op een uniforme wijze de poreusheid en de doorschijnendheid van de betrokken produkten te beoordelen, noodzakelijk is analysemethoden vast te stellen ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité Nomenclatuur van het gemeenschappelijk douanetarief,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Produkten van de soort „vitreous china" of „semi-vitreous china", zijnde min of meer gesinterde keramische produkten, waarvan het breukvlak van de scherf een witte tot lichtgrijze kleur vertoont of kunstmatig is gekleurd en niet aan de tong kleeft, worden in het gemeenschappelijk douanetarief ingedeeld onder de posten of postonderverdelingen 69.09 A, 69.11, 69.13 B of 69.14 A, al naar gelang het geval, indien zij gelijktijdig de drie volgende eigenschappen bezitten :

a) een poreusheid (waterabsorptiecoëfficiënt) van niet meer dan 3 %, bepaald volgens de in bijlage I omschreven methode,

b) een dichtheid van 2,2 of meer,

[1] PB nr. L 14 van 21. 1. 1969, blz. 1.
[2] PB nr. L 172 van 22. 7. 1968, blz. 1.
[3] PB nr. L 1 van 1. 1. 1972, blz. 1.

c) een doorschijnendheid tot een dikte van ongeveer 3 mm, bepaald volgens de in bijlage II omschreven methode. Dit kenmerk blijft evenwel buiten beschouwing indien de scherf in de specie is gekleurd, dan wel met een gekleurd of ondoorschijnend glazuur is bedekt.

Artikel 2

Deze Verordening treedt in werking op de achtste dag volgende op die van haar bekendmaking in het *Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.*

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 29 maart 1972.

Voor de Commissie

De Voorzitter

S. L. MANSHOLT

BIJLAGE I

BEPALING VAN DE WATERABSORPTIECOËFFICIËNT

Doel en definitie

Het doel van de proef is het bepalen van de waterabsorptiecoëfficiënt van de scherf. De coëfficiënt wordt uitgedrukt in een percentage van het gewicht van de scherf in droge toestand.

Voorbereiding van de monsters en uitvoering van de proef

Het aantal monsters voor ieder stuk mag niet minder dan drie bedragen. Zij worden genomen uit de geglazuurde gedeelten van eenzelfde artikel en mogen niet meer dan één geglazuurde kant hebben.

De oppervlakte van een monster moet ongeveer 30 cm^2 bedragen en de maximumdikte met inbegrip van het glazuur ongeveer 8 mm.

De monsters worden bij een temperatuur van 105 °C gedurende drie uur in een oven gedroogd en na afkoeling in een droogkast wordt het gewicht (Gd) tot op 0,05 g nauwkeurig bepaald. De monsters worden vervolgens onmiddellijk in gedistilleerd water gedompeld, zodanig dat zij niet op de bodem rusten.

De monsters worden gedurende 2 uur gekookt ; daarna blijven ze gedurende 20 uur in het water. Vervolgens worden ze er uit genomen en wordt het water van de oppervlakte gewist met een schone en enigszins vochtige doek. De holten en gaten worden drooggemaakt met dunne, enigzins vochtige penselen. Thans wordt het gewicht (Gv) bepaald. De waterabsorptiecoëfficiënt van de monsters wordt verkregen door de waarde van de gewichtsvermeerdering te vermenigvuldigen met 100 en te delen door het gewicht in droge toestand :

$$\left(\frac{Gv - Gd}{Gd} \times 100 \right)$$

Waardering van de resultaten

Het gemiddelde van de waterabsorptiecoëfficiënten van de verschillende monsters, uitgedrukt in percenten, geeft de waterabsorptiecoëfficiënt van de scherf.

BIJLAGE II

PROEF TER BEPALING VAN DE DOORSCHIJNENDHEID

Definitie

Het schaduwbeeld van een voorwerp moet zichtbaar zijn door het 2 tot 4 mm dikke monster dat is geplaatst in een donkere koker op 50 cm afstand van een zich eveneens in de koker bevindende nieuwe lamp met een lichtsterkte van 1 350 tot 1 500 lumen. De lamp moet worden verwisseld na 50 branduren.

Omschrijving van de apparatuur

(zie bijgaand schema)

De apparatuur bestaat uit een inwendig mat wit beschilderde koker. Aan het ene uiteinde bevindt zich de lamp (A). In het andere uiteinde is een gat, waardoor — door het monster (C) heen — het schaduwbeeld van het voorwerp (B)zichtbaar is.

De afmetingen van de koker zijn :

— lengte : de lengte van de lamp + 50 cm,

— breedte en hoogte : elk ongeveer 20 cm.

De diameter van het gat is ongeveer 10 cm.

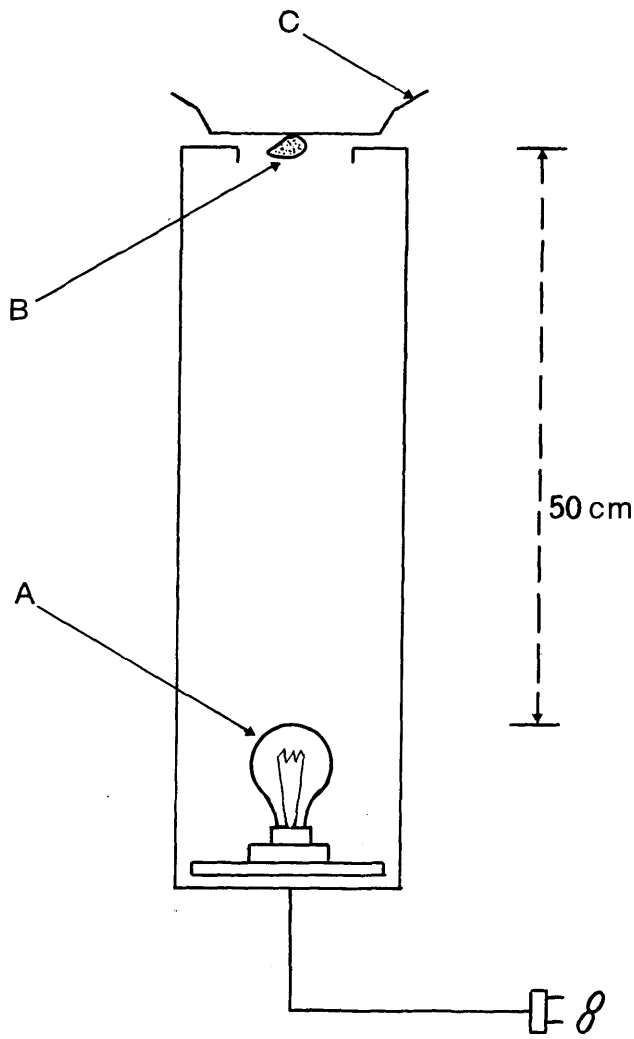
C
B
50 cm
A
8

