372R0679

5.4.72 Ἐπίσημη Ἐφημερίδα τῶν Εὐρωπαϊκῶν Κοινοτήτων Ἀριθ. N 81/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) ἀριθ. 679/72 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

τῆς 29ης Μαρτίου 1972

περί κατατάξεως ἐμπορευμάτων στίς κλάσεις ἤ διακρίσεις 69.09 Α, 69.11, 69.13 Β καί 69.14 Α τοῦ Κοινοῦ Δασμολογίου

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Ἔχοντας ὑπόψη:

τή συνθήκη περί ἱδρύσεως τῆς Εὐρωπαϊκῆς Οἰκονομικῆς Κοινότητος;

τόν κανονισμό (ΕΟΚ) ἀριθ. 97/69 τοῦ Συμβουλίου τῆς 16 Ἰανουαρίου 1969 περί τῶν μέτρων πού πρέπει νά ληφθοῦν γιά τήν ὁμοιόμορφη ἐφαρμογή τῆς ὀνοματολογίας τοῦ Κοινοῦ Δασμολογίου(1), καί ἰδίως τό ἄρθρο 3,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ:

ὅτι ἀπαιτοῦνται διατάξεις γιά τήν ἐξασφάλιση ὁμοιόμορφης ἐφαρμογῆς τῆς ὀνοματολογίας τοῦ Κοινοῦ Δασμολογίου ὡς πρός τήν κατάταξη προϊόντων τοῦ τύπου «vitreous china» ἤ «semi-vitreous china», πού εἶναι κεραμικά προϊόντα, κατά τό μᾶλλον ἤ ἧττον ὑαλοποιημένα μέ θραῦσμα λευκό ἐλαφρῶς, στακτόχρουν ἤ τεχνητῶς χρωματισμένο, μή προσκολλώμενο στή γλώσσα·

ὅτι τό Κοινό Δασμολόγιο, πού προσαρτᾶται στόν κανονισμό (ΕΟΚ) ἀριθ. 950/68 τοῦ Συμβουλίου τῆς 28ης Ἰουνίου 1968(2), ὅπως τροποποιήθηκε τελικά μέ τόν κανονισμό (ΕΟΚ) ἀριθ. 1/72 τοῦ Συμβουλίου τῆς 20ῆς Δεκεμβρίου 1971(3), ἀναφέρει στίς κλάσεις ἤ τίς διακρίσεις 69.09 Α, 69.11, 69.13 Β καί 69.14 Α προϊόντα ἀπό πορσελάνη καί στίς κλάσεις ἤ διακρίσεις 69.09 Α, 69.11, 69.13 Α, 69.13 Γ καί 69.14 Β τά προϊόντα πού ἀντιστοιχοῦν σέ ἄλλες κεραμικές ὕλες·

ὅτι γιά τήν κατάταξη στό Κοινό Δασμολόγιο προϊόντων τοῦ ἐν λόγω τύπου «vitreous china» ἤ «semi-vitreous china» πρέπει νά διατηροῦν μεταξύ τῶν χαρακτηριστικῶν ἰδιοτήτων τῆς πορσελάνης τίς σχετικές μέ τό πορῶδες, τήν πυκνότητα καί τή διαύγεια·

ὅτι τά προϊόντα τοῦ τύπου «vitreous china» ἤ «semi-vitreous china» πρέπει νά κατατάσσονται στίς κλάσεις ἤ διακρίσεις 69.09 Α, 69.11, 69.13 Β ἤ 69.14 Α, κατά περίπτωση ὅταν παρουσιάζουν, μεταξύ τῶν ἄλλων, τά ἀκόλουθα συγχρόνως χαρακτηριστικά:

— πορῶδες κατώτερο ἤ ἴσο τοῦ 3%,

— πυκνότητα ἴση ἤ ἀνώτερη τοῦ 2,2,

— διαύγεια μέχρι πάχους 3 χιλιοστομέτρων περίπου, ἐφ' ὅσον τό θραῦσμα δέν εἶναι χρωματισμένο στή μάζα οὔτε ἐπικαλυμμένο μέ βερνίκι ἤ σμάλτο, χρωματισμένα ἤ ἀδιαφανή·

ὅτι, γιά νά διαπιστώνεται κατά τρόπο ὁμοιόμορφο τό πορῶδες καί ἡ διαύγεια τῶν ἐν λόγω προϊόντων, πρέπει νά καθορισθοῦν μέθοδοι ἀναλύσεων·

ὅτι τά μέτρα πού προβλέπονται στόν παρόντα κανονισμό εἶναι σύμφωνα μέ τήν γνώμη τῆς Ἐπιτροπῆς Ὀνοματολογίας τοῦ Κοινοῦ Δασμολογίου,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Ἄρθρο 1

Τά προϊόντα τοῦ τύπου «vitreous china» ἤ «semi-vitreous china», πού εἶναι κεραμικά προϊόντα, κατά τό μᾶλλον ἤ ἧττον ὑαλοποιημένα, μέ θραῦσμα λευκό, ἐλαφρῶς στακτόχρουν ἤ τεχνητῶς χρωματισμένο, μή προσκολλώμενο στή γλώσσα, ὑπάγονται στό Κοινό Δασμολόγιο, στίς κλάσεις ἤ διακρίσεις τοῦ Κοινοῦ Δασμολογίου 69.09 Α, 69.11, 69.13 Β ἤ 69.14 Α, κατά περίπτωση, ὅταν παρουσιάζουν συγχρόνως:

α) πορῶδες (συντελεστής ἀπορροφήσεως ὕδατος) κατώτερο ἤ ἴσο τοῦ 3% σύμφωνα μέ τή μέθοδο πού περιλαμβάνεται στό παράρτημα I·

β) πυκνότητα ἴση ἤ ἀνώτερη τοῦ 2,2·

γ) διαύγεια μέχρι πάχους 3 χιλιοστομέτρων περίπου,

(1) ΕΕ ἀριθ. N 14 τῆς 21.1.1969, σ. 1.
(2) ΕΕ ἀριθ. N 172 τῆς 22.7.1968, σ. 1.
(3) ΕΕ ἀριθ. N 1 τῆς 1.1.1972, σ. 1.

σύμφωνα μέ τή μέθοδο πού περιλαμβάνεται στό παράρτημα II.

Ἐν τούτοις, αὐτό τό κριτήριο δέν ἐφαρμόζεται ὅταν τό θραῦσμα εἶναι χρωματισμένο στή μάζα ἤ εἶναι ἐπικαλυμμένο μέ βερνίκι ἤ σμάλτο, χρωματισμένα ἤ ἀδιαφανή.

Ἄρθρο 2

Ὁ παρών κανονισμός ἀρχίζει νά ἰσχύει τήν ὀγδόη ἡμέρα ἀπό τή δημοσίευσή του στήν *Ἐπίσημη Ἐφημερίδα τῶν Εὐρωπαϊκῶν Κοινοτήτων.*

Ὁ παρών κανονισμός εἶναι δεσμευτικός ὡς πρός ὅλα τά μέρη του καί ἰσχύει ἄμεσα σέ κάθε Κράτος Μέλος.

Ἔγινε στίς Βρυξέλλες, στίς 29 Μαρτίου 1972.

Γιά τήν Ἐπιτροπή

Ὁ Πρόεδρος

S. L. MANSHOLT

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΥΔΑΤΟΣ

Σκοπός καί ὁρισμός

Ἡ δοκιμή ἔχει σάν σκοπό τόν προσδιορισμό τοῦ συντελεστοῦ ἀπορροφήσεως ὕδατος τοῦ θραύσματος. Ὁ συντελεστής εἶναι ποσοστό ἐπί τοῖς ἑκατό ὑπολογιζόμενο κατ' ἀναλογία πρός τό ἀρχικό βάρος τοῦ θραύσματος.

Παρασκευή τῶν δειγμάτων καί ἐκτέλεση τῆς δοκιμῆς

Ὁ ἀριθμός τῶν δειγμάτων γιά κάθε τεμάχιο δέν πρέπει νά εἶναι κατώτερος ἀπό τρία. Τά δείγματα λαμβάνονται ἀπό τά σμαλτωμένα μέρη ἑνός καί τοῦ αὐτοῦ εἴδους καί δέν πρέπει νά ἔχουν περισσότερες ἀπό μιά ὄψη σμαλτωμένη.

Ἡ ἐπιφάνεια ἑνός δείγματος πρέπει νά εἶναι 30 ἑκ.^{2} περίπου καί τό μέγιστο πάχος του 8 χιλιοστόμετρα περίπου, περιλαμβανομένου καί τοῦ σμάλτου. Τά δείγματα ξηραίνονται σέ κλίβανο σέ 105 ° C ἐπί 3 ὧρες καί, μετά τήν ψύξη τους σέ ξηραντήρα, προσδιορίζεται τό βάρος (Ps) μέ ἀκρίβεια 0,05 γρ. Τά δείγματα βυθίζονται στή συνέχεια ἀμέσως ἐντός ἀπεσταγμένου ὕδατος μέ τρόπο πού νά μήν ἐγγίζουν τόν πυθμένα τοῦ δοχείου.

Προκαλοῦν βρασμό ἐπί 2 ὧρες, κατόπιν ἀφήνουν τά δείγματα νά παραμείνουν ἐπί 20 ὧρες στό ὕδωρ. Στή συνέχεια τά ἀποσύρουν καί τό ὕδωρ τῆς ἐπιφανείας σπογγίζεται μέ τή βοήθεια καθαροῦ καί ἐλαφρῶς ὑγροῦ πανιοῦ. Οἱ κοιλότητες καί οἱ ὀπές πρέπει νά στεγνώνουν μέ τή βοήθεια λεπτῶν πινέλλων ἐλαφρῶς ὑγρῶν. Προσδιορίζουν τό βάρος Ph. Ὁ συντελεστής ἀπορροφήσεως ὕδατος τῶν δειγμάτων ἀποδίδεται μέ τήν ἀξία αὐξήσεως τοῦ βάρους τους, πού πολλαπλασιάζεται ἐπί 100 καί διαιρεῖται διά τοῦ βάρους τους σέ στεγνή κατάσταση:

$$\left(\frac{Ph—Ps}{Ps} \times 100 \right)$$

Ἐκτίμηση τῶν ἀποτελεσμάτων

Ὁ μέσος ὅρος τῶν συντελεστῶν ἀπορροφήσεως τῶν διαφόρων δειγμάτων, πού ἐκφράζεται σέ ποσοστό ἐπί τοῖς ἑκατό, δίνει τό συντελεστή ἀπορροφήσεως ὕδατος τοῦ θραύσματος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΔΟΚΙΜΗ ΥΓΕΙΑΣ

Ὁρισμός

Τό περίγραμμα ἑνός ἀντικειμένου πρέπει νά εἶναι ὁρατό μέσω ἑνός δείγματος πάχους περιλαμβανομένου μεταξύ 2 καί 4 χιλιοστομέτρων πού εἶναι τοποθετημένο ἐντός σκοτεινοῦ δωματίου σέ ἀπόσταση 50 ἑκ. ἀπό καινούρια λυχνία πού εἶναι τοποθετημένη ἐντός κυτίου καί πού ἀκτινοβολεῖ φωτεινή πηγή 1 350 ἕως 1 500 κηρίων. Ἡ λυχνία πρέπει νά ἀλλαχθεῖ μετά ἀπό χρήση 50 ὡρῶν.

Συσκευή δοκιμῆς

(Βλέπε σχῆμα σέ παράρτημα)

Ἀποτελεῖται ἀπό κυτίο βαμμένο ἐσωτερικά μέ χρῶμα λευκό θαμπό. Στό ἕνα ἄκρο εἶναι τοποθετημένη ἡ λυχνία (A). Τό ἀπέναντι ἄκρο φέρει ὀπή πού ἐπιτρέπει νά φαίνεται τό περίγραμμα τοῦ ἀντικειμένου (B) μέσα ἀπό τό δεῖγμα (C).

Οἱ διαστάσεις τοῦ κυτίου εἶναι οἱ ἀκόλουθες:

— μῆκος: μῆκος τῆς λυχνίας προσαυξημένο κατά 50 ἑκατοστόμετρα

— πλάτος, ὕψος: 20 ἑκατοστόμετρα περίπου.

Ἡ διάμετρος τῆς ὀπῆς εἶναι 10 ἑκατοστόμετρα περίπου.

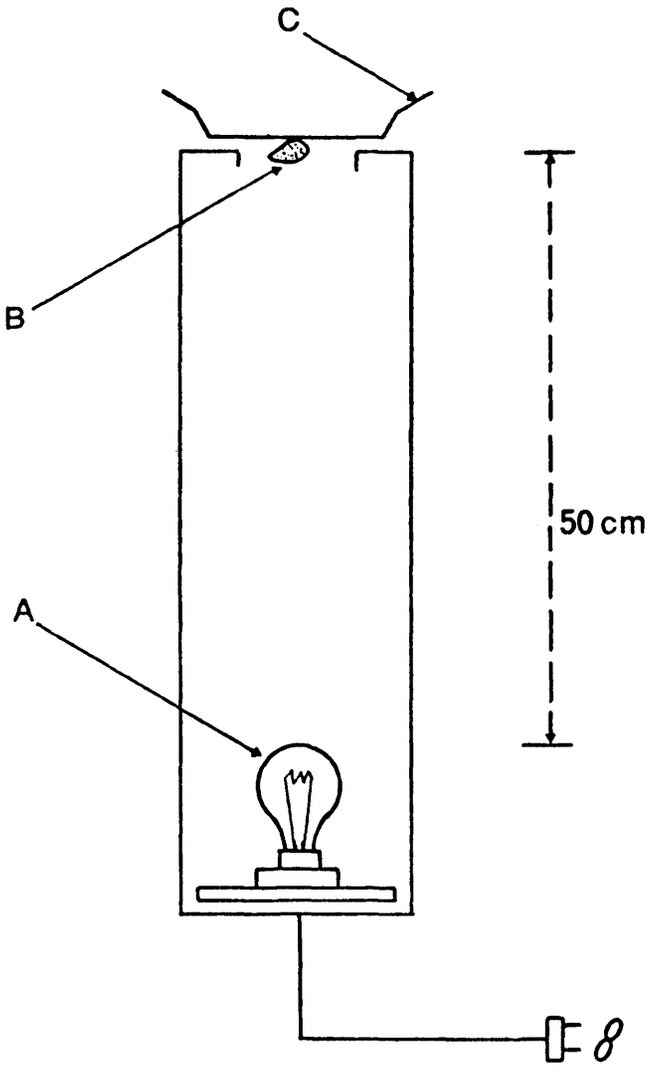
C
B
50 cm
A

