31972R0679

5.4.1972 *ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ* L 81/1

NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 679/72
ze dne 29. března 1972
o zařazení zboží do položek 69.09 A, 69.11, 69.13 B a 69.14 A společného celního sazebníku

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 97/69 ze dne 16. ledna 1969 o opatřeních k jednotnému uplatňování nomenklatury společného celního sazebníku [1], a zejména na článek 3 uvedeného nařízení;

vzhledem k tomu, že k zajištění jednotného uplatňování nomenklatury společného celního sazebníku je nezbytné přijmout opatření k zařazení výrobků z „vitreous china“ nebo „semi-vitreous china“, což jsou keramické výrobky, které byly více či méně zeskelněny a jsou z mírně šedobílého nebo uměle obarveného keramického materiálu, který není drsný pro jazyk;

vzhledem k tomu, že společný celní sazebník tvořící přílohu nařízení Rady (EHS) č. 950/68 ze dne 28. června 1968 [2], naposledy pozměněného nařízením Rady (EHS) č. 1/72 ze dne 20. prosince 1971 [3], zařazuje do položek 69.09 A, 69.11, 69.13 B a 69.14 A výrobky z porcelánu a do položek 69.09 B, 69.12, 69.13 A, 69.13 C, 69.14 B odpovídající výrobky z jiných keramických materiálů;

vzhledem k tomu, že při zařazení „vitreous china“ nebo „semi-vitreous china“ v celním sazebníku je třeba brát ohled na zvláštní vlastnosti porcelánu, zejména na poréznost, hustotu a průsvitnost;

vzhledem k tomu, že výrobky z „vitreous china“ nebo „semi-vitreous china“ by měly být zařazeny podle případu zařazeny do položek 69.09 A, 69.11, 69.13 B nebo 69.14 A, pokud mají mimo jiné současně tyto vlastnosti:

— poréznost nejvýše 3 %,

— hustotu nejméně 2,2,

— průsvitnost až do tloušťky 3 mm, pokud v těchto místech není keramický materiál obarven ve hmotě ani pokryt barevným nebo neprůhledným lakem nebo glazurou;

vzhledem k tomu, že za účelem jednotného hodnocení propustnosti a průsvitnosti daných výrobků je třeba přijmout metody analýzy;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro nomenklaturu společného celního sazebníku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Výrobky z „vitreous china“ nebo „semi-vitreous china“, což jsou keramické výrobky, které byly více či méně zeskelněny a jsou z mírně šedobílého nebo uměle obarveného keramického materiálu, který není drsný pro jazyk, se podle případu zařazují do položek 69.09 A, 69.11, 69.13 B nebo 69.14 A společného celního sazebníku, pokud mimo jiné mají současně tyto vlastnosti:

a) stupeň poréznosti (koeficient nasákavosti vody) nejvýše 3 %, měřeno podle metody stanovené v příloze 1;

b) hustotu nejméně 2,2;

[1] Úř. věst. L 14, 21.1.1969, s. 1.
[2] Úř. věst. L 172, 22. 7. 1968, s. 1.
[3] Úř. věst. L 1, 1.1.1972, s. 1.

c) průsvitnost v místech do tloušťky 3 mm, měřeno podle metody stanovené v příloze II..

Poslední kritérium se však nevztahuje na případy, kdy je keramický materiál obarven ve hmotě nebo pokryt barevným nebo neprůhledným lakem nebo glazurou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost osmým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropských společenství*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. března 1972.

Za Komisi

S. L. MANSHOLT

předseda

PŘÍLOHA I

URČENÍ KOEFICIENTU NASÁKAVOSTI VODY

Předmět a definice

Předmětem zkoušky je určení koeficientu nasákavosti vody u keramického materiálu. Tento koeficient představuje procentní podíl počítaný vzhledem k počáteční hmotnosti keramického materiálu.

Příprava vzorků a provádění zkoušek

Pro každou zkoušenou položky jsou potřeba alespoň tři vzorky. Musí být odebrány z glazurovaných částí stejného výrobku a nesmí mít více než jeden glazurovaný povrch.

Plocha povrchu zkoušeného vzorku musí být přibližně 30 cm^2 a jeho maximální tloušťka přibližně 8 mm včetně glazury.

Zkušební vzorky se suší ve vypalovací peci při teplotě 105 °C po dobu 3 hodin a po ochlazení v sušičce se určí jejich hmotnost (m_S) s přesností na 0,05 g. Poté se vzorky ponoří do destilované vody tak, aby se nedotýkaly dna nádoby.

Vzorky se vaří ve vodě po dobu 2 hodiny a poté se v ní nechají stát po dobu 20 hodin. Potom se vzorky vyjmou a voda na povrchu se otře čistým a mírně vlhkým hadříkem. Dutiny a otvory se osuší mírně vlhkým tenkým kartáčkem. Určí se hmotnost vzorku (m_H). Koeficient nasákavosti vody u vzorků se získá vynásobením nárůstu hmotnosti stem a vydělením hmotností v suchém stavu.

$$\left(\frac{m_H - m_S}{m_S} \times 100 \right)$$

Hodnocení výsledků

Průměr koeficientů nasákavosti vody u jednotlivých zkušebních vzorků vyjádřený v procentech je koeficientem nasákavosti vody keramického materiálu.

PŘÍLOHA II

ZKOUŠKA PRŮSVITNOSTI

Definice

Obrys předmětu musí být viditelný skrz zkušební vzorek o tloušťce mezi 2 a 4 mm, umístěný v temné místnosti 50 cm od nové lampy, která je uzavřena v krabici a vysílá světelný svazek o síle 1350 až 1500 lumenů. Žárovku je třeba měnit po 50 hodinách používání.

Zkušební zařízení

(viz přiložený náčrt)

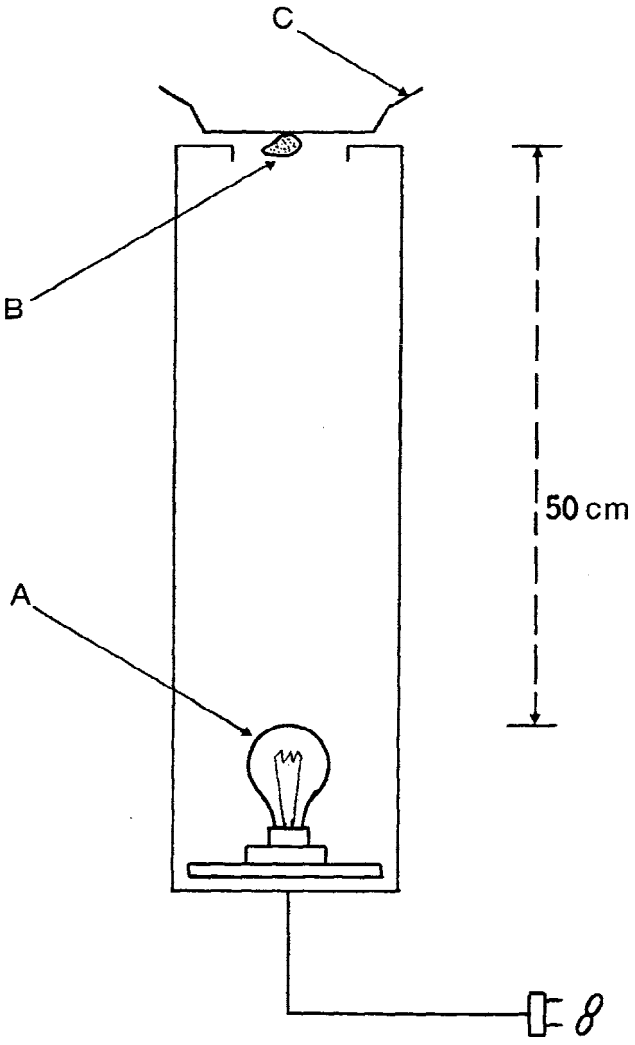
Zkušební zařízení se skládá z krabice, jejíž vnitřek je pokryt bílým matným nátěrem. Na jeden konec se umístí lampa A. Na druhém konci se udělá otvor tak, aby skrz zkušební vzorek C bylo možné vidět obrys objektu B.

Rozměry krabice:

— délka: délka lampy plus 50 cm,

— šířka a výška: přibližně 20 cm.

Průměr otvoru je přibližně 10 cm.


C
B
50 cm
A
8

